

Titanium 30S チタニウム FW=47.87	メーカー	住友チタニウム
	グレード	30S

CAS No. : 7440-32-6 比表面積: 0.048m²/g(多点法) , 0.040 m²/g(一点法)


安定性: 安定、

反応性: データなし


避けるべき条件: 空気、湿気、粉塵化、強酸、強酸化物

危険有害な分解生成物: チタン酸化物

SEM画像

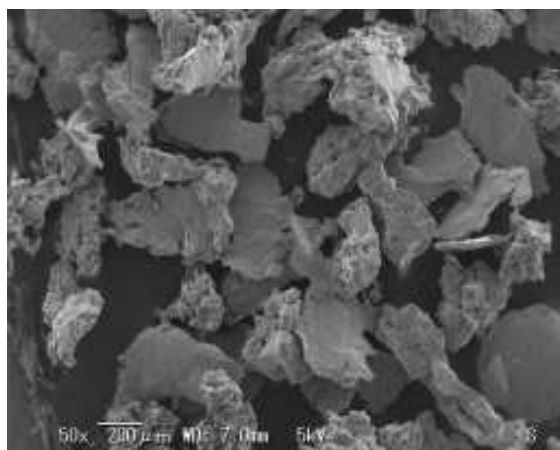


200 μm

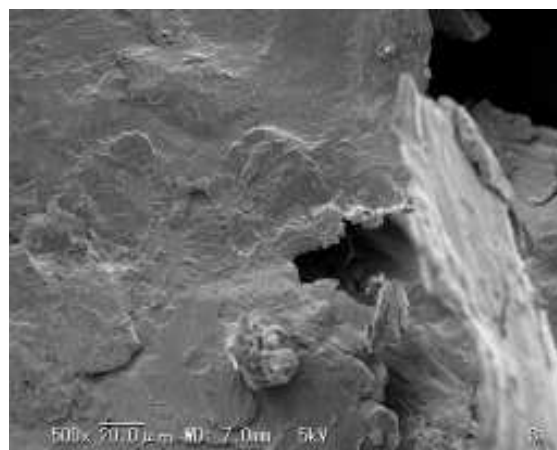

20 μm

粒度分布

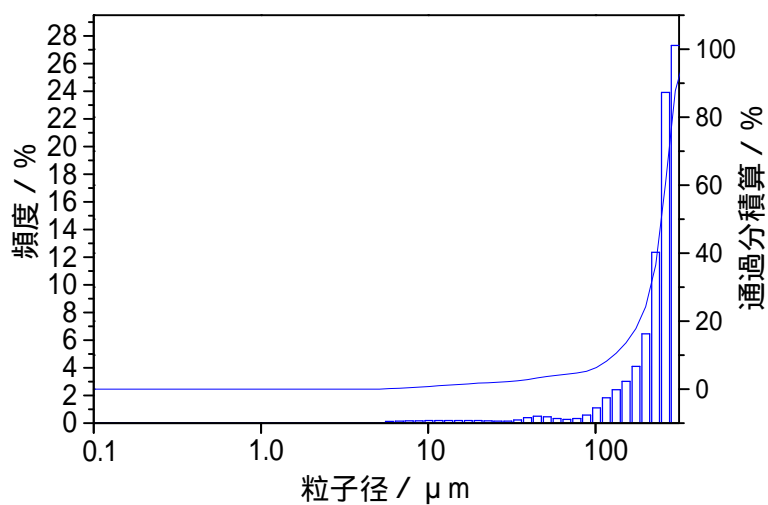


分散媒:

エチレングリコール

平均粒子径: 247.427 μm


粉末X線回折

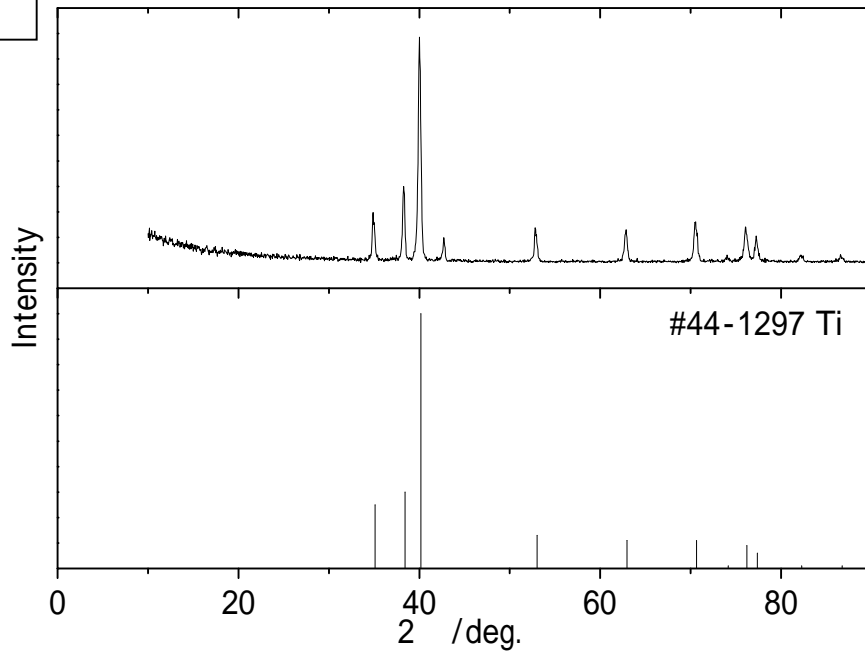

蛍光X線回折

分析結果		
	1回目 / %	
Ti	67.16	
O	28.69	
Fe	2.62	
Mg	0.57	
Cr	0.4	
Si	0.25	
Cl	0.18	
Ru	0.08	
Al	0.05	

熱感度

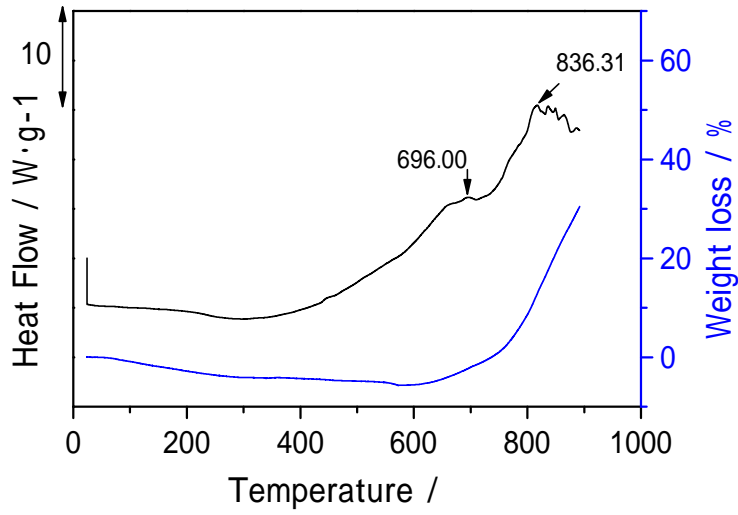

昇温速度: 10 K/min
試料量: 1.1842mg
セル: アルミナ (オープン)

(コメント)

600 付近より酸化し始める。